


## 熱処理による皮膜硬度(Hv)

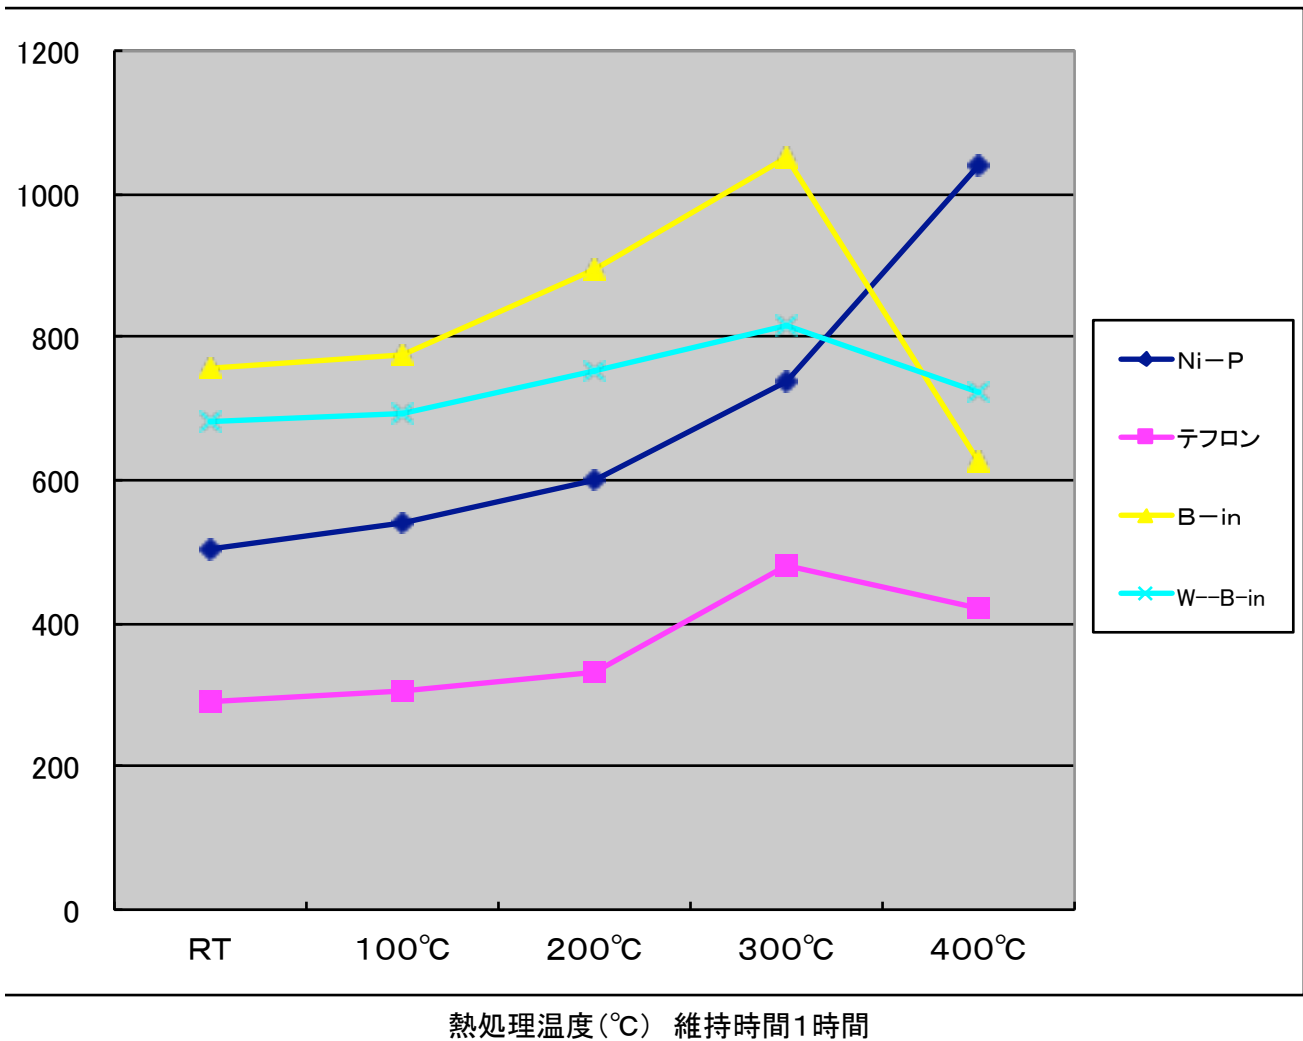

	RT	100°C	200°C	300°C	400°C
Ni-P	504.0	539.3	598.2	736.8	1038.0
テフロン	289.6	304.5	330.8	481.3	421.6
B-in	755.0	775.3	894.4	1052.5	625.2
W-B-in	681.8	694.0	751.4	817.2	724.2

測定器 : アカシ製MVK-H3

荷重 : 25gf(荷重時間 20秒)

メッキ厚 : 40 μm